Fratelli MAZZA s.r.l.
S.S. 120 Km. 181
95036 Randazzo CT
Tel/fax 095/922525 – 095/7993003
Info@fratelli-imazza.it
www.fratelli-mazza.it

Lastre per pavimentazione

QUADRATO 30X30

Data 22.10.2012

Rev. 1 22.05.2020

La presente scheda rimane proprietà della Fratelli Mazza s.r.l.
Vietata la riproduzione e la pubblicazione

Caratteristiche base dell'elemento

- relativo all'elemento normale-

Dimensioni rettangolo circoscritto s,l,h	cm	30,0 30,0 6,0
Massa elemento normale media	Kg	11,90
Massa volumica	Kg/m^3	2200
Foratura	%	NPD
Resistenza alla flessione	MPa	> 5,0
Assorbimento d'acqua	Vol.	< 6%
Resistenza al gelo-disgelo	Kg/m^2	< 1
Resistenza all'abrasione:		
Monostrato	mm	≤ 23
Doppio strato	mm	≤ 23
Resistenza allo scivolamento:		
Monostrato	USRV	≥ 60
Doppio strato	USRV	≥ 60
Reazione al fuoco	Classe	A1

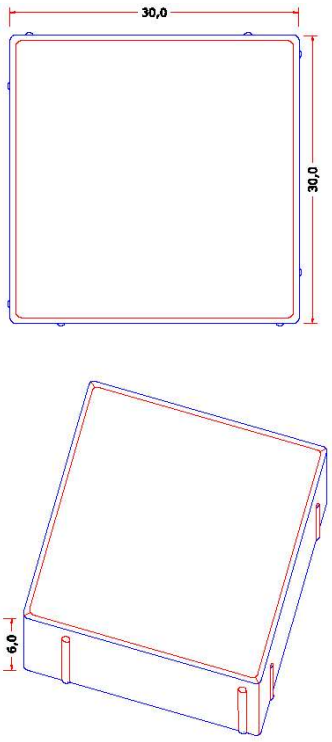

Caratteristiche dell'imballo

Pacchi reggiati con pancale a rendere

Pezzi per piano	n.	12
Piani per pacco	n.	10
Pezzi per pacco	n.	120
Massa pacco	Kg.	1430
m^2 per pacco	m^2	10,90

Caratteristiche della pavimentazione

Quantità al m^2	n.	11,00
Massa al m^2	Kg.	135
Consumo sabbia intassamento al m^2	Kg.	3,00

NPD= NESSUNA PRESTAZIONE DICHIARATA

CE

2020

La Lastra fornita è provvista di Marcatura CE ed è prodotta con sistema di qualità certificato.
La Lastra è conforme all'appendice ZA della norma UNI EN 1339:2005 Lastre di calcestruzzo per pavimentazione – Requisiti e metodi di prova.

La fornitura di questo modello è disponibile anche Sabbiato.

Colori: Doppio strato al quarzo:	Cemento naturale, Antracite, Giallo, Terra di Siena, Rosso, Mix

Fratelli MAZZA s.r.l.
S.S. 120 Km. 181
95036 Randazzo CT
Tel/fax 095/922525 – 095/7993003
Info@fratelli-imazza.it
www.fratelli-mazza.it

Lastre per pavimentazione

QUADRATO 30X30

Data 22.10.2012

Rev. 1 22.05.2020

La presente scheda rimane proprietà della Fratelli Mazza s.r.l.
Vietata la riproduzione e la pubblicazione

CE

2020

UNI EN 1339

Lastre in calcestruzzo per pavimentazioni

Dimensioni nominali
Lunghezza 297,0 mm
Larghezza 297,0 mm
Spessore 60 mm

INFORMAZIONI SU MARCATURA CE

Requisiti, metodi di prove e valori rispondenti alla Norma Europea UNI EN 1339:2005

Caratteristiche tecniche	Metodo di prova	Valore	Classe	Marcatura
Lunghezza (esclusi i distanziali) Norma ± 2 mm	Appendice C	297,0 mm	/	/
Larghezza (esclusi i distanziali) Norma ± 2 mm	Appendice C	297,0 mm	/	/
Spessore Norma ± 3 mm	Appendice C	63,0 mm	/	/
Spessore strato di usura Norma min. 4 mm	Appendice C	9,4 mm	/	/
Distanziali	/	1,5 mm	/	/
Spigoli orizzontali superiori	smussati			
Superficie di usura	/	Piana	/	/
Resistenza agli agenti climatici (Assorbimento di acqua ≤ 6 %)	Appendice D	4,47 %	2	B
Resistenza agli agenti climatici (Resistenza al gelo/disgelo ≤ 1 Kg/m^2)	Appendice D	0,90 Kg/m^2	3	D
Resistenza a flessione Monostrato Norma ≥ 4,0 MPa	Appendice F	9,0 MPa	3	U
Resistenza a flessione Doppio strato Norma ≥ 4,0 MPa	Appendice F	6,80 MPa	3	U
Resistenza all'abrasione Norma monostrato ≤ 23 mm	Appendice G	20,3 mm	3	H
Resistenza all'abrasione Norma doppio strato ≤ 23 mm	Appendice G	20,6 mm	3	H
Resistenza allo scivolamento Monostrato ≥ 60	Appendice I	71 USRV	/	/
Resistenza allo scivolamento Doppio strato ≥ 60	Appendice I	69 USRV	/	/
Reazione al fuoco	/	A1	/	/
Emissione di amianto	/	Assente	/	/